

MADERAS TRATADAS PONDEROSA, S.A. DE C.V.

KM1.4.CARRETERA A CHIH. CD.MADERA,CHIH TEL Y FAX 652 57 20766

R.F.C MTP-991230-CG5 C.P 31943 CD. MADERA, CHIH.

e-mail sgrpepsa@prodigy.net.mx

FOLIO No. 175

TRATAMIENTO DE IMPREGNACION CON C.C.A.

FECHA	05-jun-25
CANTIDAD	90
LOTE No.	175
DIMENSION	8" Base, 6" Copa y 25' Largo.
HUMEDAD:	24%
ESPECIE	Engelmani y Arizonica
TIPO DE MATERIAL:	Poste Telefónico
CLIENTE	TELMEX
PEDIDO No.	2600016957

DENSIDAD	2.4
PREPARACION DE MEZCLA	
VACIO INICIAL	30 min.
LLENADO DE CILINDRO	35 min.
INICIO DE IMPREGNACION	8:00 A.M./ 11:00 A.M
PRESION SOSTENIDA EN LIBRAS	130 Lbs. 9:30 A.M
VACIADO DE CILINDRO	25 min
VACIO FINAL	30 min.

NIVELES DE TANQUE DE TRABAJO	LITROS
INICIAL	48000
Despues del llenado	9000
Despues de Periodo de Presion	2194
Final	41194

RESULTADOS DEL TRATAMIENTO	
Concentracion de la Solucion	2.4%
Solucion total introducida	39000 lts
Solucion total inyectada	6806 lts
Solucion por m ³	399.95 l/m ³
CCA retenido	9.598 Kg/m ³

INSPECCIONADO POR:

Luis Reyes
SR. LUIS REYES GONZÁLEZ

INSPECCIONADO POR:

Carlos Mar
SR. CARLOS MANUEL MAR GARCIA

MADERAS TRATADAS PONDEROSA, S.A. DE C.V.

KM1.4.CARRETERA A CHIH. CD.MADERA,CHIH TEL Y FAX 652 57 20766

R.F.C MTP-991230-CG5 C.P 31943 CD. MADERA, CHIH.

e-mail sgrpepsa@prodigy.net.mx

FOLIO No. 176

TRATAMIENTO DE IMPREGNACION CON C.C.A.

FECHA	05-jun-25
CANTIDAD	88
LOTE No.	176
DIMENSION	8" Base, 6" Copa y 25' Largo.
HUMEDAD:	24%
ESPECIE	Engelmani y Arizonica
TIPO DE MATERIAL:	Poste Telefónico
CLIENTE	TELMEX
PEDIDO No.	2600016957

DENSIDAD	2.4
PREPARACION DE MEZCLA	
VACIO INICIAL	30 min.
LLENADO DE CILINDRO	35 min.
INICIO DE IMPREGNACION	2:00 P.M./ 5 :00 P.M
PRESION SOSTENIDA EN LIBRAS	110 Lbs. 2:30 P.M
VACIADO DE CILINDRO	25 min
VACIO FINAL	30 min.

NIVELES DE TANQUE DE TRABAJO	LITROS
INICIAL	48000
Despues del llenado	8800
Despues de Periodo de Presion	2145
Final	41345

RESULTADOS DEL TRATAMIENTO	
Concentracion de la Solucion	2.4%
Solucion total introducida	39200 lts
Solucion total inyectada	6655 lts
Solucion por m ³	399.96 l/m ³
CCA retenido	9.599 Kg/m ³

INSPECCIONADO POR:


SR. LUIS REYES GONZÁLEZ

INSPECCIONADO POR:


SR. CARLOS MANUEL MAR GARCIA

MADERAS TRATADAS PONDEROSA, S.A. DE C.V.

KM1.4.CARRETERA A CHIH. CD.MADERA,CHIH TEL Y FAX 652 57 20766

R.F.C MTP-991230-CG5 C.P 31943 CD. MADERA, CHIH.

e-mail sgrpepsa@prodigy.net.mx

FOLIO No. 177

TRATAMIENTO DE IMPREGNACION CON C.C.A.

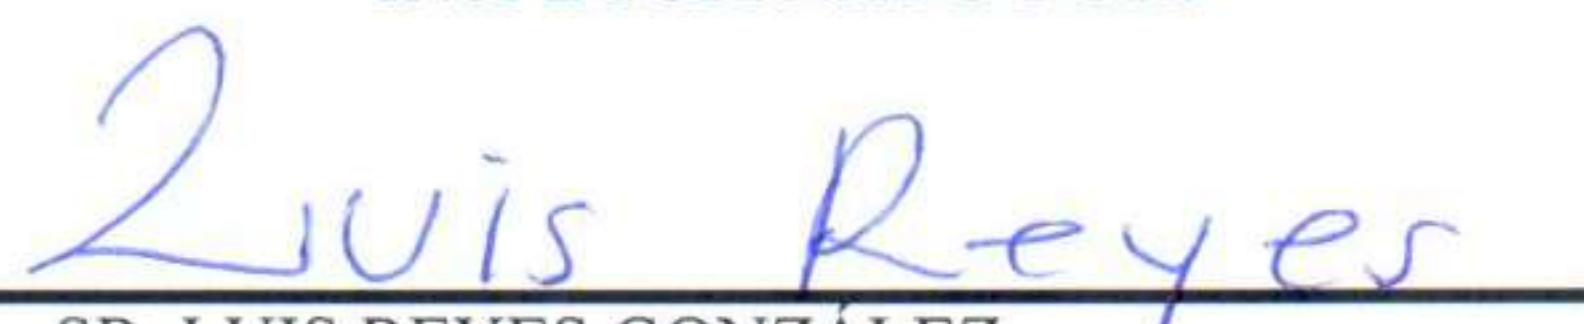
FECHA	06-jun-25
CANTIDAD	89
LOTE No.	177
DIMENSION	8" Base, 6" Copa y 25' Largo.
HUMEDAD:	24%
ESPECIE	Engelmani y Arizonica
TIPO DE MATERIAL:	Poste Telefónico
CLIENTE	TELMEX
PEDIDO No.	2600016957

DENSIDAD	2.4
PREPARACION DE MEZCLA	
VACIO INICIAL	30 min.
LLENADO DE CILINDRO	35 min.
INICIO DE IMPREGNACION	8:00 A.M./ 11 :00 A.M
PRESION SOSTENIDA EN LIBRAS	130 Lbs. 9:30 A.M
VACIADO DE CILINDRO	25 min
VACIO FINAL	30 min.

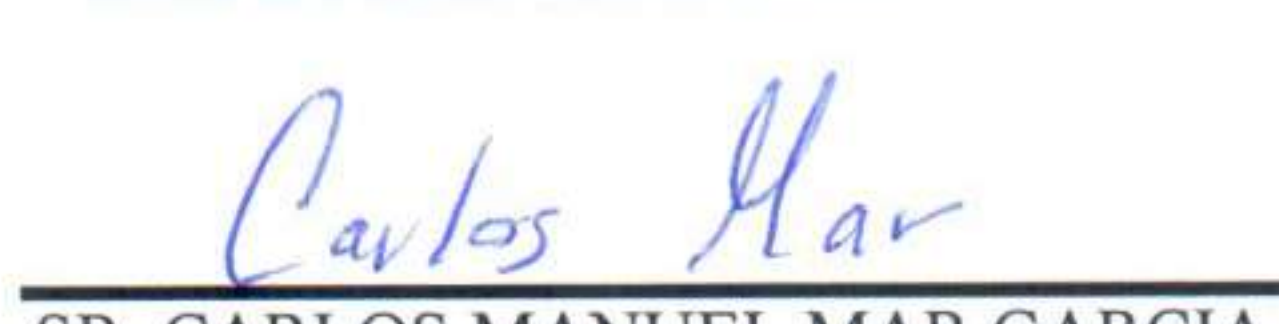
NIVELES DE TANQUE DE TRABAJO	LITROS
INICIAL	48000
Despues del llenado	8900
Despues de Periodo de Presion	2169
Final	41269

RESULTADOS DEL TRATAMIENTO	
Concentracion de la Solucion	2.4%
Solucion total introducida	39100 lts
Solucion total inyectada	6731 lts
Solucion por m ³	399.98 l/m ³
CCA retenido	9.599 Kg/m ³

INSPECCIONADO POR:


SR. LUIS REYES GONZÁLEZ

INSPECCIONADO POR:


SR. CARLOS MANUEL MAR GARCIA

MADERAS TRATADAS PONDEROSA, S.A. DE C.V.

KM1.4.CARRETERA A CHIH. CD.MADERA,CHIH TEL Y FAX 652 57 20766

R.F.C MTP-991230-CG5 C.P 31943 CD. MADERA, CHIH.

e-mail sgrpepsa@prodigy.net.mx

FOLIO No. 177

TRATAMIENTO DE IMPREGNACION CON C.C.A.

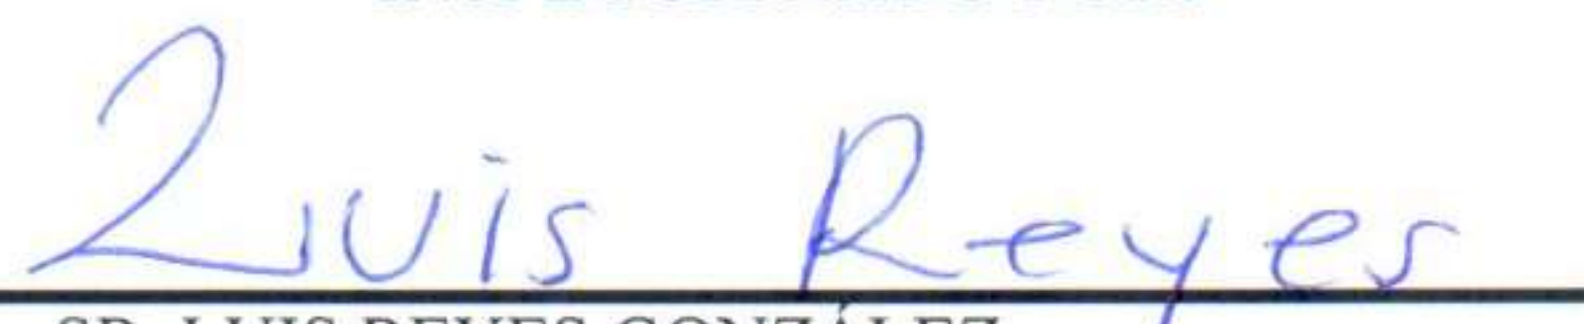
FECHA	06-jun-25
CANTIDAD	89
LOTE No.	177
DIMENSION	8" Base, 6" Copa y 25' Largo.
HUMEDAD:	24%
ESPECIE	Engelmani y Arizonica
TIPO DE MATERIAL:	Poste Telefónico
CLIENTE	TELMEX
PEDIDO No.	2600016957

DENSIDAD	2.4
PREPARACION DE MEZCLA	
VACIO INICIAL	30 min.
LLENADO DE CILINDRO	35 min.
INICIO DE IMPREGNACION	8:00 A.M./ 11 :00 A.M
PRESION SOSTENIDA EN LIBRAS	130 Lbs. 9:30 A.M
VACIADO DE CILINDRO	25 min
VACIO FINAL	30 min.

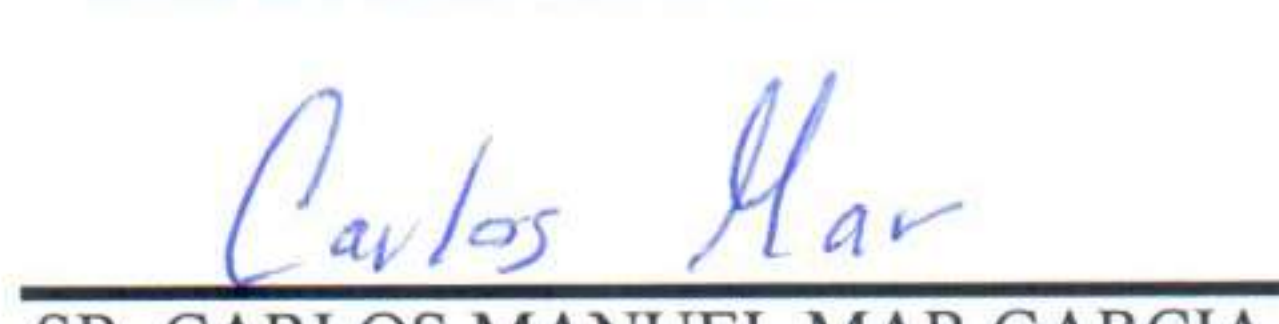
NIVELES DE TANQUE DE TRABAJO	LITROS
INICIAL	48000
Despues del llenado	8900
Despues de Periodo de Presion	2169
Final	41269

RESULTADOS DEL TRATAMIENTO	
Concentracion de la Solucion	2.4%
Solucion total introducida	39100 lts
Solucion total inyectada	6731 lts
Solucion por m ³	399.98 l/m ³
CCA retenido	9.599 Kg/m ³

INSPECCIONADO POR:


SR. LUIS REYES GONZÁLEZ

INSPECCIONADO POR:


SR. CARLOS MANUEL MAR GARCIA

MADERAS TRATADAS PONDEROSA, S.A. DE C.V.

KM1.4.CARRETERA A CHIH. CD.MADERA,CHIH TEL Y FAX 652 57 20766

R.F.C MTP-991230-CG5 C.P 31943 CD. MADERA, CHIH.

e-mail sgrpepsa@prodigy.net.mx

FOLIO No. 178

TRATAMIENTO DE IMPREGNACION CON C.C.A.

FECHA	06-jun-25
CANTIDAD	89
LOTE No.	178
DIMENSION	8" Base, 6" Copa y 25' Largo.
HUMEDAD:	24%
ESPECIE	Engelmani y Arizonica
TIPO DE MATERIAL:	Poste Telefónico
CLIENTE	TELMEX
PEDIDO No.	2600016957

DENSIDAD	2.4
PREPARACION DE MEZCLA	
VACIO INICIAL	30 min.
LLENADO DE CILINDRO	35 min.
INICIO DE IMPREGNACION	2:00 P.M./ 5 :00 P.M
PRESION SOSTENIDA EN LIBRAS	110 Lbs. 2:30 P.M
VACIADO DE CILINDRO	25 min
VACIO FINAL	30 min.

NIVELES DE TANQUE DE TRABAJO	LITROS
INICIAL	48000
Despues del llenado	8900
Despues de Periodo de Presion	2169
Final	41269

RESULTADOS DEL TRATAMIENTO	
Concentracion de la Solucion	2.4%
Solucion total introducida	39100 lts
Solucion total inyectada	6731 lts
Solucion por m ³	399.98 l/m ³
CCA retenido	9.599 Kg/m ³

INSPECCIONADO POR:

Luis Reyes

SR. LUIS REYES GONZÁLEZ

INSPECCIONADO POR:

Carlo. Mar

SR. CARLOS MANUEL MAR GARCIA

MADERAS TRATADAS PONDEROSA, S.A. DE C.V.

KM1.4.CARRETERA A CHIH. CD.MADERA,CHIH TEL Y FAX 652 57 20766

R.F.C MTP-991230-CG5 C.P 31943 CD. MADERA, CHIH.

e-mail sgrpepsa@prodigy.net.mx

FOLIO No. 179

TRATAMIENTO DE IMPREGNACION CON C.C.A.

FECHA	07-jun-25
CANTIDAD	84
LOTE No.	179
DIMENSION	8" Base, 6" Copa y 25' Largo.
HUMEDAD:	24%
ESPECIE	Engelmani y Arizonica
TIPO DE MATERIAL:	Poste Telefónico
CLIENTE	TELMEX
PEDIDO No.	2600016957

DENSIDAD	2.4
PREPARACION DE MEZCLA	
VACIO INICIAL	30 min.
LLENADO DE CILINDRO	35 min.
INICIO DE IMPREGNACION	8:00 A.M./ 11:00 A.M
PRESION SOSTENIDA EN LIBRAS	130 Lbs. 9:30 AM
VACIADO DE CILINDRO	25 min
VACIO FINAL	30 min.

NIVELES DE TANQUE DE TRABAJO	LITROS
INICIAL	48000
Despues del llenado	8400
Despues de Periodo de Presion	2048
Final	41648

RESULTADOS DEL TRATAMIENTO	
Concentracion de la Solucion	2.4%
Solucion total introducida	39600 lts
Solucion total inyectada	6352 lts
Solucion por m ³	399.94 l/m ³
CCA retenido	9.598 Kg/m ³

INSPECCIONADO POR:

Luis Reyes

SR. LUIS REYES GONZÁLEZ

INSPECCIONADO POR:

Carlos Mar

SR. CARLOS MANUEL MAR GARCIA