

MADERAS TRATADAS PONDEROSA, S.A. DE C.V.

KM1.4.CARRETERA A CHIH. CD.MADERA,CHIH TEL Y FAX 652 57 20766

R.F.C MTP-991230-CG5 C.P 31943 CD. MADERA, CHIH.

e-mail sgrpepsa@prodigy.net.mx

FOLIO No. 90

TRATAMIENTO DE IMPREGNACION CON C.C.A.

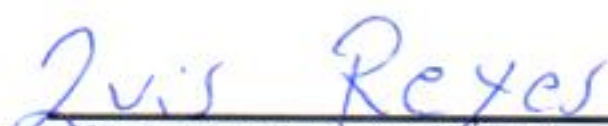
FECHA	09-abr-25
CANTIDAD	90
LOTE No.	90
DIMENSION	8" Base, 6" Copa y 25' Largo.
HUMEDAD:	24%
ESPECIE	Engelmani y Arizonica
TIPO DE MATERIAL:	Poste Telefónico
CLIENTE	TELMEX
PEDIDO No.	2600016957

DENSIDAD	2.4
PREPARACION DE MEZCLA	
VACIO INICIAL	30 min.
LLENADO DE CILINDRO	35 min.
INICIO DE IMPREGNACION	8:00 A.M./ 11 :00 A.M
PRESION SOSTENIDA EN LIBRAS	130 Lbs. 9:30 A.M
VACIADO DE CILINDRO	25 min
VACIO FINAL	30 min.

NIVELES DE TANQUE DE TRABAJO	LITROS
INICIAL	48000
Despues del llenado	9000
Despues de Periodo de Presion	2194
Final	41194

RESULTADOS DEL TRATAMIENTO	
Concentracion de la Solucion	2.4%
Solucion total introducida	39000 lts
Solucion total inyectada	6806 lts
Solucion por m ³	399.95 l/m ³
CCA retenido	9.598 Kg/m ³

INSPECCIONADO POR:


SR. LUIS REYES GONZALEZ

INSPECCIONADO POR:


SR. CARLOS MANUEL MAR GARCIA

MADERAS TRATADAS PONDEROSA, S.A. DE C.V.

KM1.4.CARRETERA A CHIH. CD.MADERA,CHIH TEL Y FAX 652 57 20766

R.F.C MTP-991230-CG5 C.P 31943 CD. MADERA, CHIH.

e-mail sgrpepsa@prodigy.net.mx

FOLIO No. 91

TRATAMIENTO DE IMPREGNACION CON C.C.A.

FECHA	09-abr-25
CANTIDAD	73
LOTE No.	91
DIMENSION	8" Base, 6" Copa y 25' Largo.
HUMEDAD:	24%
ESPECIE	Engelmani y Arizonica
TIPO DE MATERIAL:	Poste Telefónico
CLIENTE	TELMEX
PEDIDO No.	2600016957

DENSIDAD	2.4
PREPARACION DE MEZCLA	
VACIO INICIAL	30 min.
LLENADO DE CILINDRO	35 min.
INICIO DE IMPREGNACION	2:00 P.M./ 5:00 P.M
PRESION SOSTENIDA EN LIBRAS	110 Lbs. 2:30 P.M
VACIADO DE CILINDRO	25 min
VACIO FINAL	30 min.

NIVELES DE TANQUE DE TRABAJO	LITROS
INICIAL	48000
Despues del llenado	7300
Despues de Periodo de Presion	1780
Final	42480

RESULTADOS DEL TRATAMIENTO	
Concentraci3n de la Solucion	2.4%
Soluci3n total introducida	40700 lts
Soluci3n total inyectada	5520 lts
Soluci3n por m ³	399.94 l/m ³
CCA retenido	9.598 Kg/m ³

INSPECCIONADO POR:


SR. LUIS REYES GONZ LEZ

INSPECCIONADO POR:


SR. CARLOS MANUEL MAR GARC A

MADERAS TRATADAS PONDEROSA, S.A. DE C.V.

KM1.4.CARRETERA A CHIH. CD.MADERA,CHIH TEL Y FAX 652 57 20766

R.F.C MTP-991230-CG5 C.P 31943 CD. MADERA, CHIH.

e-mail sgrpepsa@prodigy.net.mx

FOLIO No. 92

TRATAMIENTO DE IMPREGNACION CON C.C.A.

FECHA	10-abr-25
CANTIDAD	81
LOTE No.	92
DIMENSION	8" Base, 6" Copa y 25' Largo.
HUMEDAD:	24%
ESPECIE	Engelmani y Arizonica
TIPO DE MATERIAL:	Poste Telefónico
CLIENTE	TELMEX
PEDIDO No.	2600016957

DENSIDAD	2.4
PREPARACION DE MEZCLA	
VACIO INICIAL	30 min.
LLENADO DE CILINDRO	35 min.
INICIO DE IMPREGNACION	8:00 A.M./ 11:00 A.M
PRESION SOSTENIDA EN LIBRAS	130 Lbs. 9:30 A.M
VACIADO DE CILINDRO	25 min
VACIO FINAL	30 min.

NIVELES DE TANQUE DE TRABAJO	LITROS
INICIAL	48000
Despues del llenado	8100
Despues de Periodo de Presion	1974
Final	41874

RESULTADOS DEL TRATAMIENTO	
Concentracion de la Solucion	2.4%
Solucion total introducida	39900 lts
Solucion total inyectada	6126 lts
Solucion por m ³	399.97 l/m ³
CCA retenido	9.599 Kg/m ³

INSPECCIONADO POR:


SR. LUIS REYES GONZÁLEZ

INSPECCIONADO POR:


SR. CARLOS MANUEL MAR GARCIA

MADERAS TRATADAS PONDEROSA, S.A. DE C.V.

KM1.4.CARRETERA A CHIH. CD.MADERA,CHIH TEL Y FAX 652 57 20766

R.F.C MTP-991230-CG5 C.P 31943 CD. MADERA, CHIH.

e-mail sgrpepsa@prodigy.net.mx

FOLIO No. 93

TRATAMIENTO DE IMPREGNACION CON C.C.A.

FECHA	10-abr-25
CANTIDAD	86
LOTE No.	93
DIMENSION	8" Base, 6" Copa y 25' Largo.
HUMEDAD:	24%
ESPECIE	Engelmani y Arizonica
TIPO DE MATERIAL:	Poste Telefónico
CLIENTE	TELMEX
PEDIDO No.	2600016957

DENSIDAD	2.4
PREPARACION DE MEZCLA	
VACIO INICIAL	30 min.
LLENADO DE CILINDRO	35 min.
INICIO DE IMPREGNACION	2:00 P.M./ 5 :00 P.M
PRESION SOSTENIDA EN LIBRAS	110 Lbs. 2:30 P.M
VACIADO DE CILINDRO	25 min
VACIO FINAL	30 min.

NIVELES DE TANQUE DE TRABAJO	LITROS
INICIAL	48000
Despues del llenado	8600
Despues de Periodo de Presion	2096
Final	41496

RESULTADOS DEL TRATAMIENTO	
Concentracion de la Solucion	2.4%
Solucion total introducida	39400 lts
Solucion total inyectada	6504 lts
Solucion por m ³	399.97 l/m ³
CCA retenido	9.599 Kg/m ³

INSPECCIONADO POR:

Luis Reyes
SR. LUIS REYES GONZÁLEZ

INSPECCIONADO POR:

Carlos Manuel Mar Garcia
SR. CARLOS MANUEL MAR GARCIA