

MADERAS TRATADAS PONDEROSA, S.A. DE C.V.

KM1.4.CARRETERA A CHIH. CD.MADERA,CHIH TEL Y FAX 652 57 20766

R.F.C MTP-991230-CG5 C.P 31943 CD. MADERA, CHIH.

e-mail sgrpepsa@prodigy.net.mx

FOLIO No. 102

TRATAMIENTO DE IMPREGNACION CON C.C.A.

FECHA	16-abr-25
CANTIDAD	79
LOTE No.	102
DIMENSION	8" Base, 6" Copa y 25' Largo.
HUMEDAD:	24%
ESPECIE	Engelmani y Arizonica
TIPO DE MATERIAL:	Poste Telefónico
CLIENTE	TELMEX
PEDIDO No.	2600016957

DENSIDAD	2.4
PREPARACION DE MEZCLA	
VACIO INICIAL	30 min.
LLENADO DE CILINDRO	35 min.
INICIO DE IMPREGNACION	2:00 P.M./ 5:00 P.M
PRESION SOSTENIDA EN LIBRAS	110 Lbs. 2:30 P.M
VACIADO DE CILINDRO	25 min
VACIO FINAL	30 min.


NIVELES DE TANQUE DE TRABAJO	LITROS
INICIAL	48000
Despues del llenado	7900
Despues de Periodo de Presion	1926
Final	42026

RESULTADOS DEL TRATAMIENTO	
Concentracion de la Solucion	2.4%
Solucion total introducida	40100 lts
Solucion total inyectada	5974 lts
Solucion por m ³	399.94 l/m ³
CCA retenido	9.598 Kg/m ³

INSPECCIONADO POR:


SR. LUIS REYES GONZALEZ

INSPECCIONADO POR:


SR. CARLOS MANUEL MAR GARCIA

MADERAS TRATADAS PONDEROSA, S.A. DE C.V.

KM1.4.CARRETERA A CHIH. CD.MADERA,CHIH TEL Y FAX 652 57 20766

R.F.C MTP-991230-CG5 C.P 31943 CD. MADERA, CHIH.

e-mail sgrpepsa@prodigy.net.mx

FOLIO No. 103

TRATAMIENTO DE IMPREGNACION CON C.C.A.

FECHA	17-abr-25
CANTIDAD	62
LOTE No.	103
DIMENSION	8" Base, 6" Copa y 25' Largo.
HUMEDAD:	24%
ESPECIE	Engelmani y Arizonica
TIPO DE MATERIAL:	Poste Telefónico
CLIENTE	TELMEX
PEDIDO No.	2600016957

DENSIDAD	2.4
PREPARACION DE MEZCLA	
VACIO INICIAL	30 min.
LLENADO DE CILINDRO	35 min.
INICIO DE IMPREGNACION	8:00 A.M./ 11:00 A.M
PRESION SOSTENIDA EN LIBRAS	130 Lbs. 9:30 A.M
VACIADO DE CILINDRO	25 min
VACIO FINAL	30 min.

NIVELES DE TANQUE DE TRABAJO	LITROS
INICIAL	48000
Despues del llenado	9000
Despues de Periodo de Presion	2194
Final	41194

RESULTADOS DEL TRATAMIENTO	
Concentracion de la Solucion	2.4%
Solucion total introducida	39000 lts
Solucion total inyectada	6806 lts
Solucion por m ³	399.95 l/m ³
CCA retenido	9.598 Kg/m ³

INSPECCIONADO POR:



SR. LUIS REYES GONZÁLEZ

INSPECCIONADO POR:



SR. CARLOS MANUEL MAR GARCIA

MADERAS TRATADAS PONDEROSA, S.A. DE C.V.

KM1.4.CARRETERA A CHIH. CD.MADERA,CHIH TEL Y FAX 652 57 20766

R.F.C MTP-991230-CG5 C.P 31943 CD. MADERA, CHIH.

e-mail sgrpepsa@prodigy.net.mx

FOLIO No. 104

TRATAMIENTO DE IMPREGNACION CON C.C.A.

FECHA	17-abr-25
CANTIDAD	88
LOTE No.	104
DIMENSION	8" Base, 6" Copa y 25' Largo.
HUMEDAD:	24%
ESPECIE	Engelmani y Arizonica
TIPO DE MATERIAL:	Poste Telefónico
CLIENTE	TELMEX
PEDIDO No.	2600016957

DENSIDAD	2.4
PREPARACION DE MEZCLA	
VACIO INICIAL	30 min.
LLENADO DE CILINDRO	35 min.
INICIO DE IMPREGNACION	2:00 P.M./ 5 :00 P.M
PRESION SOSTENIDA EN LIBRAS	110 Lbs. 2:30 P.M
VACIADO DE CILINDRO	25 min
VACIO FINAL	30 min.

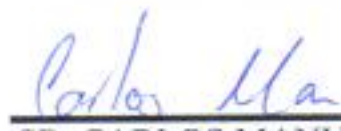
NIVELES DE TANQUE DE TRABAJO	LITROS
INICIAL	48000
Despues del llenado	8800
Despues de Periodo de Presion	2145
Final	41345

RESULTADOS DEL TRATAMIENTO	
Concentracion de la Solucion	2.4%
Solucion total introducida	39200 lts
Solucion total inyectada	6655 lts
Solucion por m ³	399.96 l/m ³
CCA retenido	9.599 Kg/m ³

INSPECCIONADO POR:


SR. LUIS REYES GONZALEZ

INSPECCIONADO POR:


SR. CARLOS MANUEL MAR GARCIA

MADERAS TRATADAS PONDEROSA, S.A. DE C.V.

KM1.4.CARRETERA A CHIH. CD.MADERA,CHIH TEL Y FAX 652 57 20766

R.F.C MTP-991230-CG5 C.P 31943 CD. MADERA, CHIH.

e-mail sgrpepsa@prodigy.net.mx

FOLIO No. 105

TRATAMIENTO DE IMPREGNACION CON C.C.A.

FECHA	21-abr-25
CANTIDAD	69
LOTE No.	105
DIMENSION	8" Base, 6" Copa y 25' Largo.
HUMEDAD:	24%
ESPECIE	Engelmani y Arizonica
TIPO DE MATERIAL:	Poste Telefónico
CLIENTE	TELMEX
PEDIDO No.	2600016957

DENSIDAD	2.4
PREPARACION DE MEZCLA	
VACIO INICIAL	30 min.
LLENADO DE CILINDRO	35 min.
INICIO DE IMPREGNACION	8:00 A.M./ 11 :00 A.M
PRESION SOSTENIDA EN LIBRAS	130 Lbs. 9:30 A.M
VACIADO DE CILINDRO	25 min
VACIO FINAL	30 min.

NIVELES DE TANQUE DE TRABAJO	LITROS
INICIAL	48000
Despues del llenado	6900
Despues de Periodo de Presion	1682
Final	42782

RESULTADOS DEL TRATAMIENTO	
Concentracion de la Solucion	2.4%
Solucion total introducida	41100 lts
Solucion total inyectada	5218 lts
Solucion por m ³	399.96 l/m ³
CCA retenido	9.599 Kg/m ³

INSPECCIONADO POR:

Luis Reyes
SR. LUIS REYES GONZÁLEZ

INSPECCIONADO POR:

Carlos Manuel Mar
SR. CARLOS MANUEL MAR GARCIA

MADERAS TRATADAS PONDEROSA, S.A. DE C.V.

KM1.4.CARRETERA A CHIH. CD.MADERA,CHIH TEL Y FAX 652 57 20766

R.F.C MTP-991230-CG5 C.P 31943 CD. MADERA, CHIH.

e-mail sgrpepsa@prodigy.net.mx

FOLIO No. 106

TRATAMIENTO DE IMPREGNACION CON C.C.A.

FECHA	21-abr-25
CANTIDAD	66
LOTE No.	106
DIMENSION	8" Base, 6" Copa y 25' Largo.
HUMEDAD:	24%
ESPECIE	Engelmani y Arizonica
TIPO DE MATERIAL:	Poste Telefónico
CLIENTE	TELMEX
PEDIDO No.	2600016957

DENSIDAD	2.4
PREPARACION DE MEZCLA	
VACIO INICIAL	30 min.
LLENADO DE CILINDRO	35 min.
INICIO DE IMPREGNACION	2:00 P.M./ 5 :00 P.M
PRESION SOSTENIDA EN LIBRAS	110 Lbs. 2:30 P.M
VACIADO DE CILINDRO	25 min
VACIO FINAL	30 min.

NIVELES DE TANQUE DE TRABAJO	LITROS
INICIAL	48000
Despues del llenado	6600
Despues de Periodo de Presion	1609
Final	43009

RESULTADOS DEL TRATAMIENTO	
Concentracion de la Solucion	2.4%
Solucion total introducida	41400 lts
Solucion total inyectada	4991 lts
Solucion por m ³	399.95 l/m ³
CCA retenido	9.598 Kg/m ³

INSPECCIONADO POR:


SR. LUIS REYES GONZALEZ

INSPECCIONADO POR:


SR. CARLOS MANUEL MAR GARCIA